




Tækniblað

Vöruheiti	Steypuperla 16/22
Náma	Bakki
Staðall	ÍST EN 12620 + ÍST 76
Eiginleikar	
Kornastærð	16/22 mm
Kornastærðardreifing	G _{c 80/20}
Fínefnainnihald	0,4%
LA gildi	13
Frostþol	F7
Rúmpýngd	1,66 Mg/cm ³
Mettivatn	2,4 %
Alkalívirgni	Óvirkt (skv. fyrri mælingum*)
Vatnsleysanleg klórið	C 0,0%
Húmus	Ljósari en staðallausn
Berggreining	49 % - 1. Flokkur 42 % - 2. Flokkur 9 % - 3. Flokkur

*Mælingar gerðar með dönsku RAPID sementi

Kornastærðardreifing

Möskvastærð, mm	0,063	0,125	0,250	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	32	63
Sáldur, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	6	85	100	100

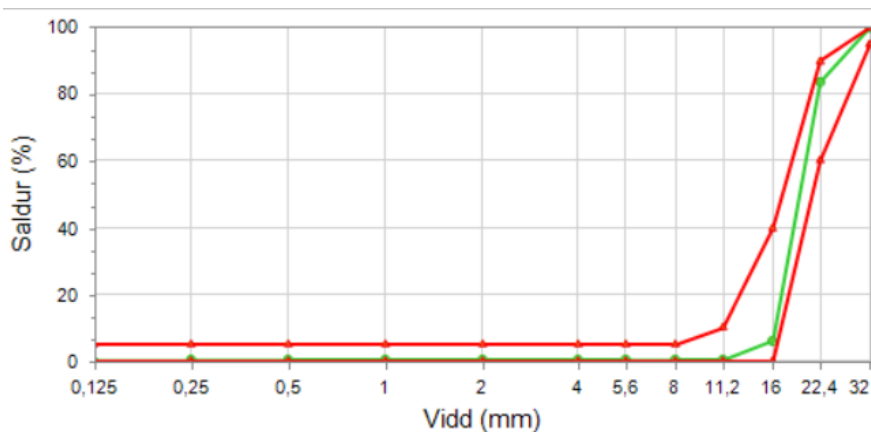

10.1.2022

Þær upplýsingar sem koma fram í skjali þessu eru skv. bestu vitund framleiðanda. Framleiðandi áskilur sér rétt til breytinga án fyrirvara. Öll töluleg gildi eru leiðbeinandi og dæmigerð fyrir efnið.